

LA RÉFÉRENCE POUR VOS COUSSINETS AUTOLUBRIFIANTS



Une marque reconnue pour vos coussinets autolubrifiants frittés haute performance en bronze et en alliage ferreux.



PRINCIPAUX AVANTAGES DES COUSSINETS AUTOLUBRIFIANTS

Un coussinet autolubrifiant, en fonction de la nuance de l'alliage métallique et de la nature du lubrifiant, peut avoir les avantages techniques suivants :

Performance

Une gamme d'utilisation en charges, vitesses et températures extrêmement étendue :

- › Charge dynamique de 6 à 75 Mpa
- › Vitesse de 0 à 8 m/s
- › Température de -180 °C à +300 °C

Des possibilités d'utilisation dans des conditions ambiantes variées et contraignantes :

- › Atmosphère marine
- › Radioactivité
- › Liquides corrosifs ou non compatibles avec les huiles
- › Contact avec les produits alimentaires

Économie

- › Fonctionnement sans entretien
- › Prix inférieurs à ceux des coussinets en métal coulé ou décollété
- › Possibilité de réaliser des formes complexes
- › Précision dimensionnelle élevée
- › Excellent état de surface
- › Réduction de poids par rapport aux composants similaires non poreux


Sécurité

- › Présence d'un film d'huile permanent
- › Bon coefficient de frottement
- › Fonctionnement silencieux
- › Bon fonctionnement à faible vitesse et sous chocs
- › Bonne résistance à la corrosion

Principe de lubrification


Position à l'arrêt :

- › arbre en contact avec le C.A. (coussinet autolubrifiant),
- › présence d'un ménisque d'huile sous l'action des forces capillaires au point de contact,
- › le ménisque d'huile favorise la lubrification au moment du démarrage.




Arbre en rotation :

- › l'huile est aspirée du C.A. dans la zone haute, en dépression.
- › l'huile est entraînée par la rotation de l'arbre et forme un coin d'huile qui produit la pression nécessaire pour soulever l'arbre.




Après fonctionnement :


- › l'huile est réabsorbée par le C.A. sous l'action des forces capillaires,
- › le ménisque d'huile se maintient au point de contact, prêt pour une lubrification instantanée au nouveau démarrage.



Matériaux standard et imprégnation

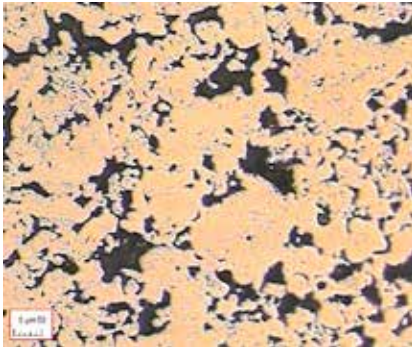

Micro-structure de bronze fritté

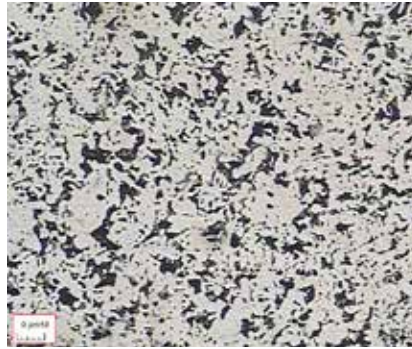

Microstructure d'alliage ferreux fritté

Le coussinet autolubrifiant est la pièce maitresse du palier

Ses propriétés sont dues à la présence de deux composants :

- › Un corps métallique qui sert à soutenir et à transmettre la charge mécanique.
- › Un lubrifiant qui agit comme une interface entre les deux surfaces et réduit le frottement.

NUANCES STANDARD	Bronze BP 25	Alliage ferreux FP 20	Alliage ferreux SO 16 (uniquement en ébauche)
Équivalent AFNOR	FU-E10-62	FC10-U3-56	FC50-U20-60
Équivalent DIN 30910	Sint A50	Sint A10	Hors Norme
Masse volumique (g/cm³)	6,2	5,6	6
Pression Maxi (daN/cm²)	100	225	600
Vitesse linéaire Maxi (m/s)	6	4	0,3
PV Maxi (daN/cm² x m/s)	18	18	9
Plage de température (°C)	-5 / +90	-5 / +90	0 / +105
Huile d'imprégnation	MT100	MT100	METADOP
Porosité ouverte minimale	23	20	16

Comment choisir la nuance adaptée ?

Bronze BP 25	Alliage ferreux FP 20	Alliage ferreux SO 16
Bon coefficient de frottement	Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles	Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles
Bonne résistance à la corrosion	Bonne résistance au matage	Bonne résistance au matage
Conseillé pour des vitesses élevées	Conseillé pour des charges élevées	Conseillé pour des charges très élevées
Arbre de rugosité Ra ≤ 0,6	Arbre de rugosité Ra ≤ 0,3	Arbre de rugosité Ra ≤ 0,3
Dureté de l'arbre ≥ 80 kg/mm²	Dureté de l'arbre ≥ 120 kg/mm²	Dureté de l'arbre ≥ 120 kg/mm²

Préconisations d'emploi

- › Nos pièces sont systématiquement emballées en sac plastique.
- › Conserver les pièces dans leur emballage d'origine.
- › Ne pas stocker sur supports absorbants.
- › Ne pas choquer les contenants, ni les pièces.
- › Ne pas mettre en contact avec de l'eau (immersion, projections...).
- › Ne pas réutiliser après démontage.



Coussinets autolubrifiants

Nuances base bronze

La création d'un outillage est nécessaire pour toutes les nuances à l'exception de BP25, FP20 et SO16 disponibles dans les dimensions mentionnées au catalogue des coussinets standard.

Nuances	Désignation AFNOR ou ISO	Norme AFNOR ou ISO	Équivalence norme DIN 30910	Cu %	Sn %	Cg %	Total autres éléments %	K N/mm ²	Dureté HB	A %	Dilatation 10 ⁻⁶ /°C	Densité mini	Porosité ouverte mini%	Charge statique daN/cm ²
BP25	FU-E10-62	NFA 95731	SINT A50	complément	8-10.5	-	< 2	140	25	>2	18	6.2	23	200
BP22	FU-E10-64 ISO P4012Z	NF ISO 5755/1	SINT A50	complément	9-11	-	< 2	140	30	>3	18	6.4	22	200
BP15	FU-E10-68 ISO P4013Z	NF ISO 5755/1	SINT B50	complément	9-11	-	< 2	180	35	>4	18	6.8	17	350
BP10	FU-E10-70	Hors norme	SINT C50	complément	9-11	-	< 2	220	40	>5	18	7	10	450
BG22	FU-E10Cg1-62 ISO P4022Z	NF ISO 5755/1	SINT A51	complément	9-11	0.5-2	< 2	120	20	>1	18	6.2	20	150
BG20	FU-E10Cg1-66 ISO P4012Z	NF ISO 5755/1	SINT B51	complément	9-11	0.5-2	< 2	160	30	>3	18	6.6	17	250
BG10	FU-E10Cg5-66	Hors norme	Hors norme	complément	9-11	5	< 2	100	20	>1	18	6.6	5	120
BPV30	FU-E10-62	NFA 95731	Hors norme	complément	8-10.5	-	< 2	160	28	>2	18	6.2	23	200
BPV50	FU-E10-62 ISO P4012Z	NF ISO 5755/1	Hors norme	complément	9-11	-	< 2	160	28	>2	18	6.2	22	200
BPV60	FU-E10-68 ISO P4013Z	NF ISO 5755/1	Hors norme	complément	9-11	-	< 2	180	35	>4	18	6.8	17	380

Autres références sur demande.

Nuances base fer

Nuances	Désignation AFNOR ou ISO	Norme AFNOR ou ISO	Équivalence norme DIN 30910	Cu %	Fe %	C %	Total autres éléments %	K N/mm ²	Dureté HB	A %	Dilatation 10 ⁻⁶ /°C	Densité mini	Porosité ouverte mini%	Charge statique daN/cm ²
FP20	FC10-U3-56	Hors norme	SINT A10	1-4	complément	< 0.25	< 2	200	28	>2	11	5.6	20	450
FP18	F80-U3-60 ISO P2053Z	NF ISO 5755/2	SINT B11	1-4	complément	0.2-0.9	<2	350	HRB>56	-	11	6	18	1000
SO16	F50-U20-60	Hors norme	Hors norme	20	complément	0.3-0.6	<2	400	HRB>40	>1	11	6	16	1200
TR16	F50-U20-60 Traité	Hors norme	Hors norme	20	complément	<1	<2	400	HRB>75	-	11	6	16	1500

Autres références sur demande.

Nuances avec revêtement antifricion

Désignation	Vitesse max. m/s	Charge max. daN/cm ²	Charge X VIT. daN/cm ² .m/s	Température d'utilisation °C	Charge statique daN/cm ²	Arbre	
						Ra max	HB mini
BP 25 + PTFE	1	100	3	-180 / +180	200	0.3	240
FP 20 + PTFE	1	225	3	-180 / +180	450	0.3	300
BP 25 + MoS2	0,1	100	1	-180 / +300	200	0.3	355
FP 20 + MoS2	0,1	225	1	-180 / +300	450	0.3	355
BG 10 avec 5 % de graphite	0,1	60	1	-180 / +250	120	0.3	355

La nuance BG10 à sec est envisageable pour des régimes onctueux (vitesse maxi : 0,1 m/s et charges max. : 60 daN/cm² pour répondre à des températures d'utilisation de -180 °C à 250 °C.

Lubrifiants d'imprégnation

Désignation	Type	Point d'écoulement °C	Point d'éclair °C	Viscosité cSt		Température d'utilisation	
				à 40 °C	à 100 °C	°C	°C
T 100	Minérale	-24	250	100	11.7	-5	+90
PE 1116	Synthétique	-50	255	65	9.5	-40	+150
OM 460	Haute pression	-12	276	460	30.4	0	+105
PE 1152	Alimentaire	-18	252	68	9	-18	+120

D'autres références d'huiles sont disponibles pour des utilisations spécifiques. (Nous consulter)


Choix de la nuance

Comment trouver la nuance qui convient pour votre application suivant :

1 - Vitesse linéaire de l'arbre

$$V \text{ (m/s)} = \frac{N \text{ (rpm)} \times \varnothing \text{ (m)} \times \pi}{60}$$

La vitesse maximale admissible peut être repérée sur le graphique ci-dessous.

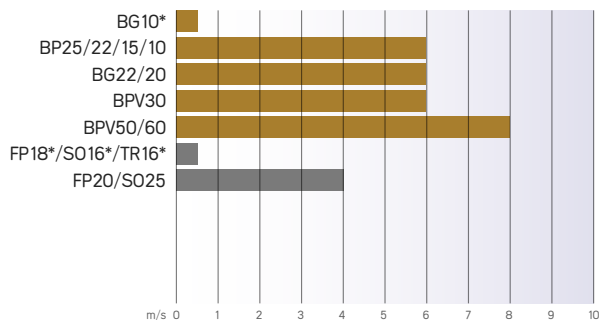


2 - Charge sur l'arbre

$$P \text{ (daN/cm}^2\text{)} = \frac{\text{charge (daN)}}{\text{surface projetée (cm}^2\text{)}}$$

$$P \text{ (daN/cm}^2\text{)} = \frac{F \text{ (daN)}}{\varnothing \text{ ins. (cm)} \times \text{long. (cm)}}$$


La charge maxi admissible en dynamique peut être repérée sur le graphique ci-dessous.

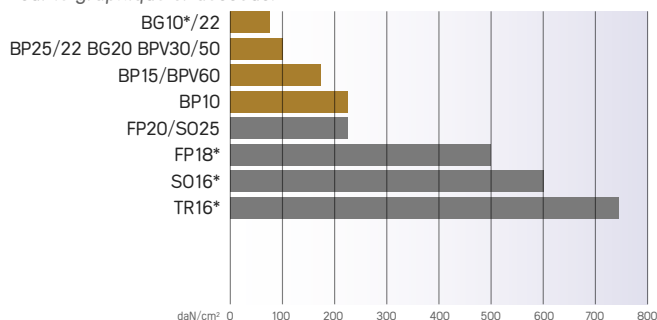

3 - Produit charge x vitesse


$$PV = P \text{ (daN/cm}^2\text{)} \times V \text{ (m/s)}$$

Le produit maximal admissible PV se trouve sur le graphique ci-dessous:

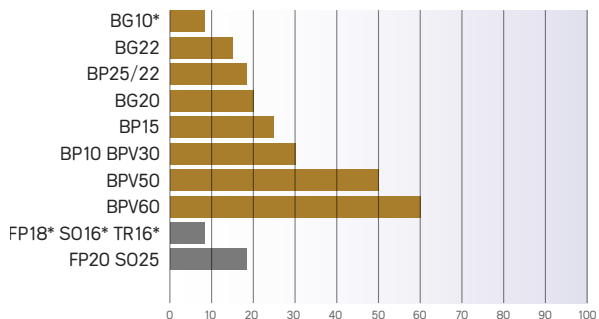

4 - Caractéristique de l'arbre

Rugosité: **Ra (µm)** Dureté: **HB**

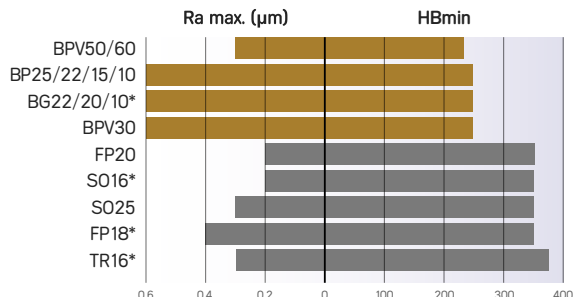

Les caractéristiques maximales sont indiquées pour des coussinets imprégnés de lubrifiant ci-dessous :

- › Huile T 100 pour les nuances BP, BG 20/22, FP20 et BPV,
- › Huile METADOP = OM 460 + MoS2 pour les nuances SO16 et TR16,
- › Huile OM 460 pour les nuances BG10 et FP18.

Utilisation des coussinets avec fréquence alternée de 10 Hz max.

La valeur du produit PV. est donnée pour un régime hydro-dynamique ($V > 0.5$ m/s), hormis les nuances marquées d'un astérisque (*) qui ne peuvent être utilisées que dans un régime onctueux suivant la vitesse maximum précisée.


Pour une vitesse < 0.3 m/s, qui correspond au régime onctueux, le P.V. maxi est de 9.

Dans le cas d'utilisation en régime mixte de 0.3 à 0.5 m/s se reporter à notre catalogue "conception d'un palier" afin de déterminer le P.V. maxi.

Les valeurs indiquées des caractéristiques physiques sont le résultat de relevés sur éprouvettes d'essais.

Elles ne sauraient engager Poral, qui devra être consulté avant utilisation.

Coussinets autolubrifiants standard

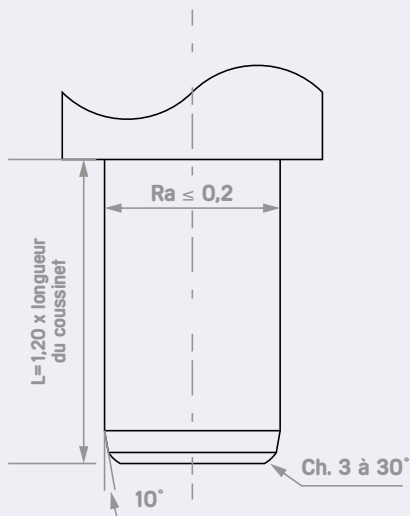

Mandrin pilote d'emmanchement

(Acier au carbone rectifié, finition : poli - Dureté ≥ 60 HRC)

- Tolérances : **m6**


Emmancher les coussinets à la presse (frettage) en respectant les tolérances du mandrin pour obtenir :

- le bon guidage du coussinet pour une parfaite mise en place,
- le respect des tolérances finales de l'alésage du coussinet après emmanchement.

Effort d'emmanchement

Valeur indicative avec mandrin **m6**, logement **H7** avec $Ra \leq 3,2$ et considéré comme rigide* : **100 daN/cm²** (surface développée du $\varnothing$ cm extérieur du coussinet).

* Logement en acier (ou fonte) dont l'épaisseur de paroi minimale est au moins égale à 3 fois l'épaisseur du coussinet.

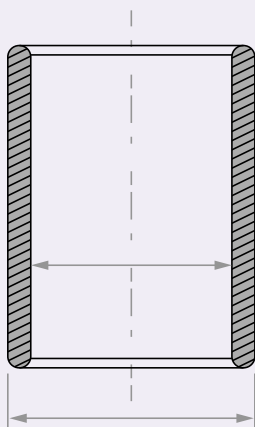

Coussinet à l'état libre

(Se reporter au catalogue coussinets standard autolubrifiants)

Ø intérieur - Ø 1 coussinet cylindrique : **F7**


Ø intérieur - Ø coussinet à collerette : **F8**

(F8 pour Ø 1 > 50 mm)

Ø extérieur - Ø 2 coussinet cylindrique : **s7**

Ø extérieur - Ø 2 coussinet à collerette : **s8**

(s8 pour Ø 2 > 50 mm)

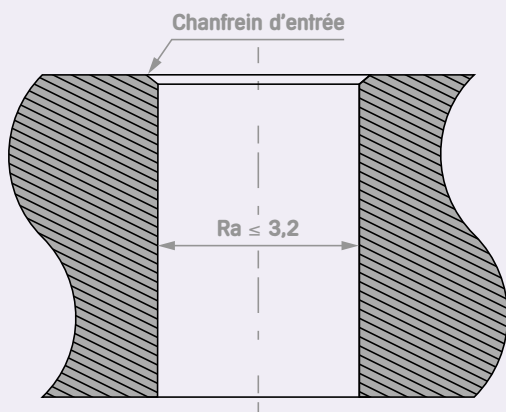


Logement en acier (non déformable)

- Tolérances : **H7**

Le serrage entre coussinet et logement et les tolérances finales de l'alésage du coussinet ont été déterminés pour un logement rigide en acier ou, à la rigueur, en fonte.

Pour tout autre logement (non rigide ou tout autre matériau), les contraintes de serrage étant différentes, prévoir des essais pratiques pour définir les tolérances d'alésage. Nous consulter.

Coussinets autolubrifiants standard

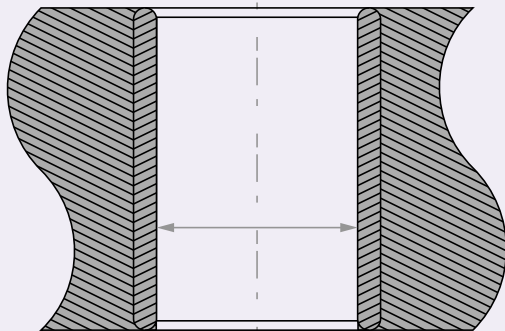


Coussinet après emmanchement

Ø intérieur - Ø 1 coussinet cylindrique : **H7**

Ø intérieur - Ø 1 coussinet à collerette : **H8**

(H8 pour Ø 1 > 50 mm)

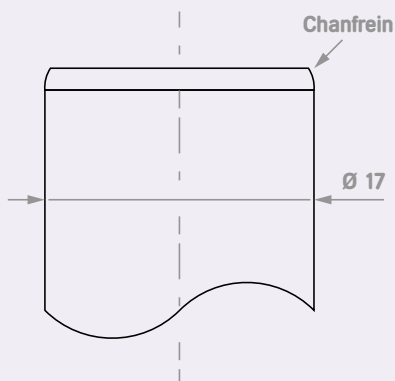

Arbre à utiliser

Caractéristiques mécaniques des aciers en fonction des nuances de coussinets.

Pour un coussinet BP25

Acier durété mini 240 HB10

Ra ≤ **0.6**

Pour un coussinet FP20

Acier durété mini 355 HB10

Ra ≤ **0.2**


- Tolérances: **f7**

Dans le cas où le coussinet est monté sans rétreint (collage, surmoulage), utiliser un arbre de qualité h7 au lieu de f7.

Jeu de fonctionnement

- Il est important de respecter les conditions de montage afin d'obtenir un fonctionnement optimum du coussinet autolubrifiant (lubrification, usure, frottement).
- Assemblage tournant : **H7/f7** ou **H8/f7**

Mandrinage

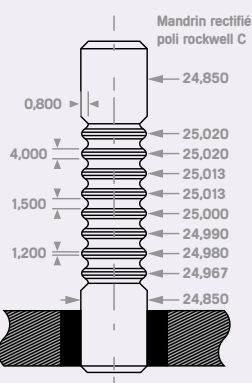


- Dans le cas de montage dans un logement déformable, nous conseillons un mandrinage avec un dudgeon à étages.
- Exemple pour un coussinet Ø inférieur : 25 mm

Permet d'obtenir après mandrinage : $25^{+0.020}_0$

Notice d'usinage des ébauches autolubrifiantes

Nuances BP25 – FP20 – S016

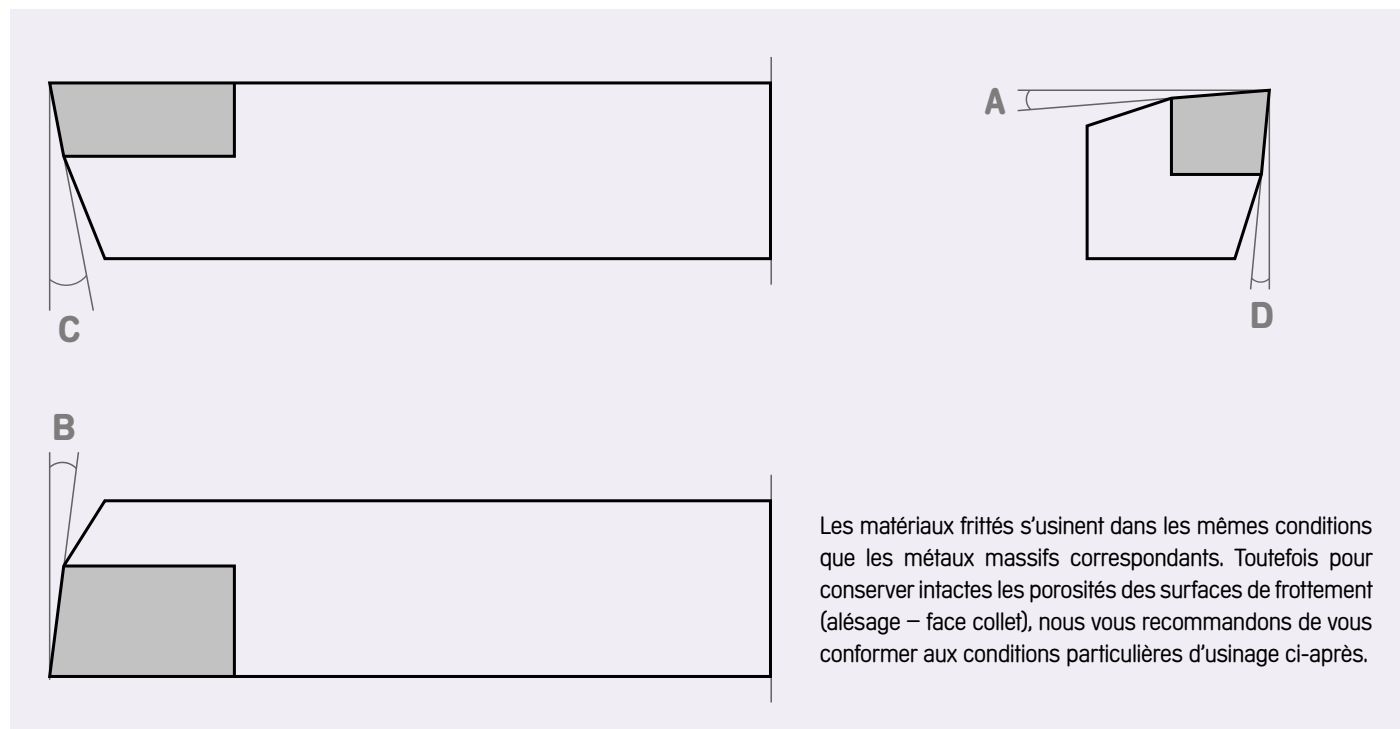

Conditions de coupe

Bronze BP 25

Angle	Ébauche/ finition		Ébauche	Finition
A	0 – 3	Nuance outil	K10/K20	K10/K20
B	5 – 7	Vitesse de coupe (m/mn)	120 – 200	140 – 200
C	5 – 7	Avance (mm/tour)	0.1 – 0.2	0.1 max
D	5 – 7	Profondeur de passe (mm)	≤ 1	0.1 – 0.4

En degré

Alliage de fer FP20 et S016

Angle	Ébauche	Finition		Ébauche	Finition
A	3 – 7	7 – 10	Nuance outil	K10/K20	K10 5015 (cermet*)
B	5	10	Vitesse de coupe (m/mn)	140	160 200 - 250
C	5 – 7	12 – 15	Avance (mm/tour)	0.2 – 0.3	0.035 0.035 – 0.06
D	5 – 7	12 – 15	Profondeur de passe (mm)	1 – 5	0.3 – 0.5 0.3 – 0.5

En degré

* Dans le cas d'augmentation de productivité

Notice d'usinage des ébauches autolubrifiantes

Tournage

Serrage

Pour éviter toute déformation, notamment pour des épaisseurs de parois faibles, l'usinage des alésages s'effectuera en maintenant la pièce avec des pinces de serrage ou en mors doux. Pour l'usinage du diamètre extérieur, les ébauches seront fixées sur des mandrins en porte-à-faux ou placées entre pointes (conicité du mandrin 0,01 %).

Dressage des faces

Après un usinage effectué avec un outil très bien affûté, il est recommandé de réaliser un chanfrein intérieur et extérieur de l'ordre de 0,5 mm à 45°.

Perçage

Pour les perçages débouchants, il y a lieu de réduire l'avance au moment du dégagement.

- › **Bronze BP25** : pas de condition particulière.
- › **Fer FP20** : forêt HSS et 5 % de cobalt, vitesse de coupe : 25 à 30 m/mn, avance 0,1 à 0,3 mm/mn.

Taraudage

- › **Bronze BP25** : pas de condition particulière.
- › **Fer FP20** : tarauds niturés et 5 % de cobalt, vitesse de coupe 8 à 12 m/mn.

Rectification

Cette opération est à proscrire pour la finition des alésages. En effet, les particules abrasives des meules peuvent s'incruster dans les porosités de surface et provoquer une usure accélérée des parties en mouvement.

Huile de coupe

Lors de l'usinage des ébauches METAFRAM®, l'huile de coupe n'est pas nécessaire de par la présence de l'huile d'imprégnation dans les porosités du métal fritté.

Cependant, si un refroidissement complémentaire est nécessaire, notamment pour l'usinage de grandes séries, il est recommandé d'utiliser soit une huile de la même spécification que celle utilisée pour l'imprégnation, soit un jet d'air comprimé.

Il faut proscrire tout autre liquide de refroidissement qui risquerait d'être incompatible avec l'huile d'imprégnation d'origine.

Réimprégnation après usinage

Toutes les ébauches METAFRAM® standard sont livrées imprégnées avec des huiles minérales d'indice de viscosité supérieur à 95, cependant, pour compenser les pertes d'huile dues à l'usinage et aux manipulations, une réimprégnation est obligatoire suivant le processus ci-après :

- › Pour éliminer tout copeau ou poussière, lavage rapide de la pièce avec un solvant volatil (Heptane ou Biosane ECO 60R), puis séchage.
- › Immerger la pièce suivant son volume pendant une ou deux heures dans un bain d'huile porté à 80 °C,
- › Laisser refroidir la pièce dans ce bain pour une parfaite saturation des porosités. Il est conseillé d'utiliser de préférence l'huile de même référence que celle d'origine ou, à défaut, des huiles moteur type SAE 30 dont l'approvisionnement n'offre aucune difficulté.

Huiles d'imprégnation

- › Pour des vitesses de rotation de l'arbre supérieures à 0,3 m/s, imprégnation standard : huile Shell Turbo T100 – indice de viscosité égal à 100.
- › Pour des vitesses inférieures à 0,3 m/s, des mouvements linéaires alternatifs ou pendulaires, imprégnation spéciale sur demande (huile extrême pression, adjonction de bisulfure de molybdène...). Nous consulter.


Contrôle des porosités de surface

Pratiquement, il est admis que tout usinage entraîne une faible diminution des porosités de surface, n'affectant que peu les performances du matériau autolubrifiant si les consignes d'usinage ci-dessus ont été respectées.

Le contrôle après usinage des porosités résiduelles sera effectué :

- › Soit par examen comparatif (à la loupe de préférence), entre surface usinée et non usinée
- › Soit par élévation de température d'une trentaine de degrés de la pièce usinée (plaque chauffante, radiateur, flamme). La différence importante des coefficients de dilatation entre le métal fritté et l'huile d'imprégnation provoque l'exsudation de cette huile. La formation d'un film d'huile uniformément réparti indique ainsi que les qualités d'autolubrifiant du matériau ont été conservées.

Coussinets autolubrifiants cylindriques

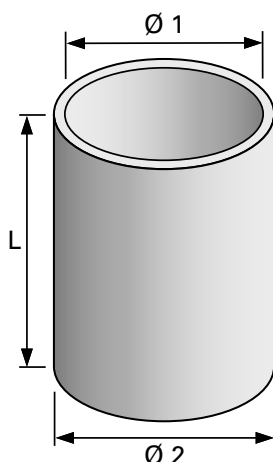

Chanfreins 45°
(0,1 à 0,2) x e mini :
0,2 mm sur Ø intérieur
et extérieur

Avec BP 25 en bronze

Type	Ø intérieur mm (Ø1)	Ø extérieur mm (Ø2)	Longueur coussinet mm (L)	Type	Ø intérieur mm (Ø1)	Ø extérieur mm (Ø2)	Longueur coussinet mm (L)
SBC BP25 Ø2/5 L	2 ⁺¹⁶ / ₊₆	5 ⁺³¹ / ₊₁₉	2-3	SBC BP25 Ø20/28 L	20 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	28 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16-20-25-32
SBC BP25 Ø3/6 L	3 ⁺¹⁶ / ₊₆	6 ⁺³¹ / ₊₁₉	4-6-10	SBC BP25 Ø22/27 L	22 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	27 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	18-22-28-36
SBC BP25 Ø4/7 L	4 ⁺²² / ₊₁₀	7 ⁺³⁸ / ₊₂₃	4-8-12	SBC BP25 Ø22/28 L	22 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	28 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	18-22-28-36
SBC BP25 Ø4/8 L	4 ⁺²² / ₊₁₀	8 ⁺³⁸ / ₊₂₃	4-8-12	SBC BP25 Ø22/29 L	22 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	29 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	18-22-28-36
SBC BP25 Ø5/8 L	5 ⁺²² / ₊₁₀	8 ⁺³⁸ / ₊₂₃	5-8-10-12-16	SBC BP25 Ø25/30 L	25 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	30 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	20-25-32-40
SBC BP25 Ø5/9 L	5 ⁺²² / ₊₁₀	9 ⁺³⁸ / ₊₂₃	4-5-8	SBC BP25 Ø25/32 L	25 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	32 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	20-25-32-40
SBC BP25 Ø6/9 L	6 ⁺²² / ₊₁₀	9 ⁺³⁸ / ₊₂₃	6-10-12-16	SBC BP25 Ø28/32 L	28 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	32 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	22-28-36-45
SBC BP25 Ø6/10 L	6 ⁺²² / ₊₁₀	10 ⁺³⁸ / ₊₂₃	6-10-12-16	SBC BP25 Ø28/33 L	28 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	33 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	22-28-36-45
SBC BP25 Ø6/12 L	6 ⁺²² / ₊₁₀	12 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	6-10-12-16	SBC BP25 Ø28/36 L	28 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	36 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	22-28-36-45
SBC BP25 Ø7/10 L	7 ⁺²⁸ / ₊₁₃	10 ⁺³⁸ / ₊₂₃	5-8-10	SBC BP25 Ø30/38 L	30 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	38 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	24-30-38
SBC BP25 Ø8/11 L	8 ⁺²⁸ / ₊₁₃	11 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	8-12-16-20	SBC BP25 Ø32/38 L	32 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	38 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	20-25-32-40-50
SBC BP25 Ø8/12 L	8 ⁺²⁸ / ₊₁₃	12 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	8-12-16-20	SBC BP25 Ø32/40 L	32 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	40 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	20-25-32-40-50
SBC BP25 Ø8/14 L	8 ⁺²⁸ / ₊₁₃	14 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	8-12-16-20	SBC BP25 Ø35/44 L	35 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	44 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	22-28-35
SBC BP25 Ø9/12 L	9 ⁺²⁸ / ₊₁₃	12 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	6-10-14	SBC BP25 Ø35/45 L	35 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	45 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	25-35-40-50
SBC BP25 Ø10/13 L	10 ⁺²⁸ / ₊₁₃	13 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	10-16-20-25	SBC BP25 Ø36/42 L	36 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	42 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	22-28-36-45
SBC BP25 Ø10/14 L	10 ⁺²⁸ / ₊₁₃	14 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	10-16-20-25	SBC BP25 Ø36/45 L	36 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	45 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	22-28-36-45
SBC BP25 Ø10/15 L	10 ⁺²⁸ / ₊₁₃	15 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	10-16-20-25	SBC BP25 Ø38/44 L	38 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	44 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	25-35-45
SBC BP25 Ø10/16 L	10 ⁺²⁸ / ₊₁₃	16 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	10-16-20-25	SBC BP25 Ø40/46 L	40 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	46 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	25-32-40-50
SBC BP25 Ø12/15 L	12 ⁺³⁴ / ₊₁₆	15 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	12-16-20-25	SBC BP25 Ø40/50 L	40 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	50 ⁺⁶⁸ / ₊₄₃	25-32-40-50
SBC BP25 Ø12/16 L	12 ⁺³⁴ / ₊₁₆	16 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	12-16-20-25	SBC BP25 Ø45/51 L	45 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	51 ⁺⁹⁹ / ₊₅₃	28-36-45-56
SBC BP25 Ø12/17 L	12 ⁺³⁴ / ₊₁₆	17 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	12-16-20-25	SBC BP25 Ø45/55 L	45 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	55 ⁺⁹⁹ / ₊₅₃	35-45-55-65
SBC BP25 Ø12/18 L	12 ⁺³⁴ / ₊₁₆	18 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	12-16-20-25	SBC BP25 Ø45/56 L	45 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	56 ⁺⁹⁹ / ₊₅₃	28-36-45-56
SBC BP25 Ø14/18 L	14 ⁺³⁴ / ₊₁₆	18 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	14-18-22-28	SBC BP25 Ø50/56 L	50 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	56 ⁺⁹⁹ / ₊₅₃	32-40-50-63
SBC BP25 Ø14/20 L	14 ⁺³⁴ / ₊₁₆	20 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	14-18-22-28	SBC BP25 Ø50/60 L	50 ⁺⁵⁰ / ₊₂₅	60 ⁺⁹⁹ / ₊₅₃	32-40-50-63
SBC BP25 Ø15/19 L	15 ⁺³⁴ / ₊₁₆	19 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16-20-25-32	SBC BP25 Ø55/65 L	55 ⁺⁷⁶ / ₊₃₀	65 ⁺⁹⁹ / ₊₅₃	40-55-70
SBC BP25 Ø15/21 L	15 ⁺³⁴ / ₊₁₆	21 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16-20-25-32	SBC BP25 Ø60/70 L	60 ⁺⁷⁶ / ₊₃₀	70 ⁺¹⁰⁵ / ₊₅₉	50-60-90-120
SBC BP25 Ø16/20 L	16 ⁺³⁴ / ₊₁₆	20 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16-20-25-32	SBC BP25 Ø60/72 L	60 ⁺⁷⁶ / ₊₃₀	72 ⁺¹⁰⁵ / ₊₅₉	50-60-70
SBC BP25 Ø16/22 L	16 ⁺³⁴ / ₊₁₆	22 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16-20-25-32	SBC BP25 Ø60/80 L	60 ⁺⁷⁶ / ₊₃₀	80 ⁺¹⁰⁵ / ₊₅₉	90-120
SBC BP25 Ø18/22 L	18 ⁺³⁴ / ₊₁₆	22 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	18-22-28-36	SBC BP25 Ø63/70 L	63 ⁺⁷⁶ / ₊₃₀	70 ⁺¹⁰⁵ / ₊₅₉	40-50
SBC BP25 Ø18/24 L	18 ⁺³⁴ / ₊₁₆	24 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	18-22-28-36	SBC BP25 Ø70/80 L	70 ⁺⁷⁶ / ₊₃₀	80 ⁺¹⁰⁵ / ₊₅₉	90-120
SBC BP25 Ø18/25 L	18 ⁺³⁴ / ₊₁₆	25 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	18-22-28-36	SBC BP25 Ø80/100 L	80 ⁺⁷⁶ / ₊₃₀	100 ⁺¹²⁵ / ₊₇₁	120
SBC BP25 Ø20/24 L	20 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	24 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16-20-25-32	SBC BP25 Ø100/120 L	100 ⁺⁹⁰ / ₊₃₆	120 ⁺¹³³ / ₊₇₉	120
SBC BP25 Ø20/25 L	20 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	25 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16-20-25-32	SBC BP25 Ø110/125 L	110 ⁺⁹⁰ / ₊₃₆	125 ⁺¹⁵⁵ / ₊₉₂	120
SBC BP25 Ø20/26 L	20 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	26 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16-20-25-32	SBC BP25 Ø125/150 L	125 ⁺¹⁰⁶ / ₊₄₃	150 ⁺¹⁶³ / ₊₁₀₀	120
SBC BP25 Ø20/27 L	20 ⁺⁴¹ / ₊₂₀	27 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16-20-25-32				

Tolérances en microns

Tolérances

COUSSINETS À L'ÉTAT LIBRE:


Ø Intérieur : Ø1	Tolérance : F7 (F8 pour Ø1 > 50 mm)
Ø Intérieur : Ø2	Tolérance : s7 (s8 pour Ø2 > 50 mm)
Longueur : L > 10	Tolérance : 1 %
Longueur : L ≤ 10	Tolérance : 0,10 mm

DÉFAUT DE COAXIALITÉ Ø1 ET Ø2 :

Écart de lectures extrêmes au comparateur pour un tour complet du coussinet monté sur mandrin.

Ø Intérieur ≤ 20	Tolérance : 50 µm
Ø Intérieur 20 < Ø ≤ 35	Tolérance : 70 µm
Ø Intérieur > 35	Tolérance : 100 µm

Coussinets autolubrifiants cylindriques

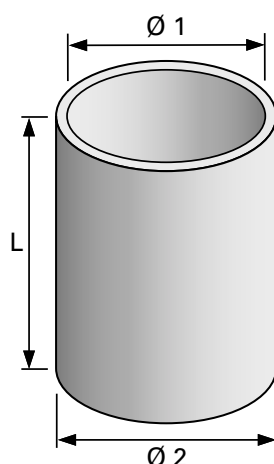

Chanfreins 45°
(0,1 à 0,2) x e mini :
0,2 mm sur Ø intérieur
et extérieur

Avec FP 20 en alliage ferreux

Type	Ø intérieur mm (Ø1)		Ø extérieur mm (Ø2)		Longueur coussinet mm (L)
SBC FP20 Ø3/6 L	3	+16 +6	6	+31 +19	4-10
SBC FP20 Ø4/8 L	4	+22 +10	8	+38 +23	8
SBC FP20 Ø6/9 L	6	+22 +10	9	+38 +23	6-10-12-16
SBC FP20 Ø6/10 L	6	+22 +10	10	+38 +23	6-10-16
SBC FP20 Ø6/12 L	6	+22 +10	12	+46 +28	6
SBC FP20 Ø8/11 L	8	+28 +13	11	+46 +28	8-12-16
SBC FP20 Ø8/12 L	8	+28 +13	12	+46 +28	8-12-16-20
SBC FP20 Ø10/13 L	10	+28 +13	13	+46 +28	10-20-25
SBC FP20 Ø10/14 L	10	+28 +13	14	+46 +28	10-16-20
SBC FP20 Ø10/15 L	10	+28 +13	15	+46 +28	10
SBC FP20 Ø12/15 L	12	+34 +16	15	+46 +28	12-16-20
SBC FP20 Ø12/16 L	12	+34 +16	16	+46 +28	12-16-20-25
SBC FP20 Ø12/17 L	12	+34 +16	17	+46 +28	12
SBC FP20 Ø14/18 L	14	+34 +16	18	+46 +28	14-18-22
SBC FP20 Ø14/20 L	14	+34 +16	20	+56 +35	14-28
SBC FP20 Ø15/19 L	15	+34 +16	19	+56 +35	16-20
SBC FP20 Ø16/20 L	16	+34 +16	20	+56 +35	16-20-25-32
SBC FP20 Ø16/22 L	16	+34 +16	22	+56 +35	16-20-25
SBC FP20 Ø18/22 L	18	+34 +16	22	+56 +35	18-22
SBC FP20 Ø18/24 L	18	+34 +16	24	+56 +35	22
SBC FP20 Ø20/24 L	20	+41 +20	24	+56 +35	16-20-25-32
SBC FP20 Ø20/26 L	20	+41 +20	26	+56 +35	16-20-25-32
SBC FP20 Ø22/27 L	22	+41 +20	27	+56 +35	18-22
SBC FP20 Ø25/30 L	25	+41 +20	30	+56 +35	20-25-32
SBC FP20 Ø25/32 L	25	+41 +20	32	+68 +43	20-25-32
SBC FP20 Ø30/38 L	30	+41 +20	38	+68 +43	24-30-38
SBC FP20 Ø32/38 L	32	+50 +25	38	+68 +43	32
SBC FP20 Ø35/44 L	35	+50 +25	44	+68 +43	22-28-35
SBC FP20 Ø36/42 L	36	+50 +25	42	+68 +43	22
SBC FP20 Ø40/46 L	40	+50 +25	46	+68 +43	25-32-40
SBC FP20 Ø40/50 L	40	+50 +25	50	+68 +43	25-32-40-50
SBC FP20 Ø45/51 L	45	+50 +25	51	+99 +53	28-45
SBC FP20 Ø45/55 L	45	+50 +25	55	+99 +53	35
SBC FP20 Ø45/56 L	45	+50 +25	56	+99 +53	36
SBC FP20 Ø50/56 L	50	+50 +25	56	+99 +53	32
SBC FP20 Ø50/60 L	50	+50 +25	60	+99 +53	50
SBC FP20 Ø60/70 L	60	+76 +30	70	+105 +59	60-90
SBC FP20 Ø70/80 L	70	+76 +30	80	+105 +59	120
SBC FP20 Ø80/100 L	80	+76 +30	100	+125 +71	120
SBC FP20 Ø100/120 L	100	+90 +36	120	+133 +79	120

Tolérances en microns

Tolérances

COUSSINETS À L'ÉTAT LIBRE :

Ø intérieur : Ø1 Tolérance : F7
(F8 pour Ø1 > 50 mm)

Ø extérieur : Ø2 Tolérance : s7
(s8 pour Ø2 > 50 mm)

Longueur : L > 10 Tolérance : 1 %

Longueur : L ≤ 10 Tolérance : 0,10 mm

DÉFAUT DE COAXIALITÉ Ø1 ET Ø2 :


Écart de lectures extrêmes au comparateur
pour un tour complet du coussinet monté
sur mandrin.

Ø intérieur ≤ 20 Tolérance : 50 µm

Ø intérieur 20 < a ≤ 35 Tolérance : 70 µm

Ø intérieur > 35 Tolérance : 100 µm

Coussinets autolubrifiants à collerette

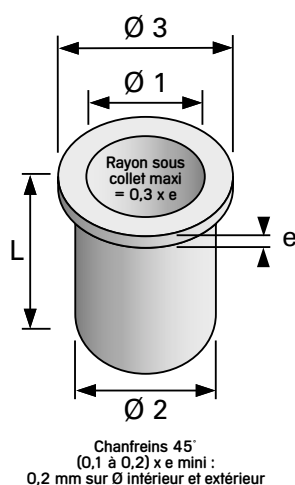

Avec BP 25 en bronze

Type	Ø intérieur mm (Ø1)	Ø extérieur mm (Ø2)	Collerette		Longueur coussinet mm (L)
			Ø extérieur mm (Ø3)	Épaisseur mm (e)	
SBF BP25 Ø3/6 L	C3 +20 +6	6 +37 +19	9	1,5	4-6-10
SBF BP25 Ø4/8 L	C4 +28 +10	8 +45 +23	12	2	4-8-12
SBF BP25 Ø6/10 L	C6 +28 +10	10 +45 +23	14	2	6-10-16
SBF BP25 Ø8/12 L	C8 +35 +13	12 +55 +28	16	2	8-12-16
SBF BP25 Ø9/14 L	C9 +35 +13	14 +55 +28	19	2,5	6-10-14
SBF BP25 Ø10/13 L	C10 +35 +13	13 +55 +28	16	1,5	10-16-20
SBF BP25 Ø10/15 L	C10 +35 +13	15 +55 +28	20	2,5	10-16-20
SBF BP25 Ø10/16 L	C10 +35 +13	16 +55 +28	22	3	8-10-16
SBF BP25 Ø12/15 L	C12 +43 +16	15 +55 +28	18	1,5	12-16-20
SBF BP25 Ø12/17 L	C12 +43 +16	17 +55 +28	22	2,5	12-16-20-25
SBF BP25 Ø12/18 L	C12 +43 +16	18 +55 +28	24	3	8-12-20
SBF BP25 Ø14/18 L	C14 +43 +16	18 +55 +28	22	2	14-18-22
SBF BP25 Ø14/20 L	C14 +43 +16	20 +68 +35	26	3	14-18-22-28
SBF BP25 Ø15/19 L	C15 +43 +16	19 +68 +35	23	2	16-20-25
SBF BP25 Ø15/21 L	C15 +43 +16	21 +68 +35	27	3	16-20-25-32
SBF BP25 Ø16/20 L	C16 +43 +16	20 +68 +35	24	2	16-20-25
SBF BP25 Ø16/22 L	C16 +43 +16	22 +68 +35	28	3	16-20-25-32
SBF BP25 Ø18/22 L	C18 +43 +16	22 +68 +35	26	2	18-22-28
SBF BP25 Ø18/24 L	C18 +43 +16	24 +68 +35	30	3	18-22-28
SBF BP25 Ø20/24 L	C20 +53 +20	24 +68 +35	28	2	16-20-25
SBF BP25 Ø20/26 L	C20 +53 +20	26 +68 +35	32	3	16-20-25-32
SBF BP25 Ø22/27 L	C22 +53 +20	27 +68 +35	32	2,5	18-22-28
SBF BP25 Ø22/28 L	C22 +53 +20	28 +68 +35	34	3	15-20-25-30
SBF BP25 Ø22/29 L	C22 +53 +20	29 +68 +35	36	3,5	18-22-28-36
SBF BP25 Ø25/30 L	C25 +53 +20	30 +68 +35	35	2,5	20-25-32
SBF BP25 Ø25/32 L	C25 +53 +20	32 +82 +43	39	3,5	20-25-32
SBF BP25 Ø28/33 L	C28 +53 +20	33 +82 +43	38	2,5	22-28-36
SBF BP25 Ø28/36 L	C28 +53 +20	36 +82 +43	44	4	22-28-36
SBF BP25 Ø30/38 L	C30 +53 +20	38 +82 +43	46	4	20-25-30
SBF BP25 Ø32/38 L	C32 +64 +25	38 +82 +43	44	3	20-25-32
SBF BP25 Ø32/40 L	C32 +64 +25	40 +82 +43	48	4	20-25-30-32
SBF BP25 Ø36/42 L	C36 +64 +25	42 +82 +43	48	3	22-28-36
SBF BP25 Ø36/45 L	C36 +64 +25	45 +82 +43	54	4,5	22-28-36
SBF BP25 Ø40/46 L	C40 +64 +25	46 +82 +43	52	3	25-32-40
SBF BP25 Ø40/50 L	C40 +64 +25	50 +82 +43	60	5	25-32-40
SBF BP25 Ø45/51 L	C45 +64 +25	51 +99 +53	57	3	28-36-45
SBF BP25 Ø45/56 L	C45 +64 +25	56 +99 +53	67	5,5	28-36-45
SBF BP25 Ø50/56 L	C50 +64 +25	56 +99 +53	62	3	32-40-50
SBF BP25 Ø50/60 L	C50 +64 +25	60 +99 +53	70	5	32-40-50
SBF BP25 Ø60/70 L	C60 +64 +25	70 +105 +59	80	5	50-60

Tolérances

COUSSINETS À L'ÉTAT LIBRE :

Ø intérieur: Ø1	Tolérance : F8
Ø extérieur: Ø2	Tolérance : s8
Longueur: L > 10	Tolérance : 1 %
Longueur: L ≤ 10	Tolérance : 0,10 mm
Collerette: Ø extérieur - Ø3	Tolérance : js13
Épaisseur: e	Tolérance : js14


DÉFAUT DE COAXIALITÉ Ø1 ET Ø2 :

Écart de lectures extrêmes au comparateur pour un tour complet du coussinet monté sur mandrin.

Ø intérieur ≤ 20	Tolérance : 50 µm
Ø intérieur 20 < a ≤ 35	Tolérance : 70 µm
Ø intérieur > 35	Tolérance : 100 µm

Tolérances en microns

Coussinets autolubrifiants à collerette

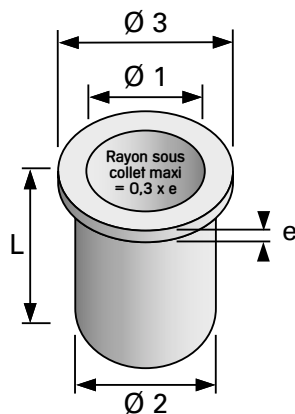

Chanfreins 45°
(0,1 à 0,2) x e mini :
0,2 mm sur Ø intérieur et extérieur

With FP 20 en alliage ferreux

Type	Ø intérieur mm (Ø1)	Ø extérieur mm (Ø2)	Collerette		Longueur coussinet mm (L)
			Ø extérieur mm (Ø3)	Épaisseur mm (e)	
SBF FP20 Ø3/6 L	C3 ⁺²⁰ / ₊₆	6 ⁺³⁷ / ₊₁₉	9	1,5	4
SBF FP20 Ø6/10 L	C6 ⁺²⁸ / ₊₁₀	10 ⁺⁴⁵ / ₊₂₃	14	2	6-10-16
SBF FP20 Ø8/12 L	C8 ⁺³⁵ / ₊₁₃	12 ⁺⁵⁵ / ₊₂₈	16	2	8-12-16
SBF FP20 Ø10/13 L	C10 ⁺³⁵ / ₊₁₃	13 ⁺⁵⁵ / ₊₂₈	16	1,5	10-16
SBF FP20 Ø10/15 L	C10 ⁺³⁵ / ₊₁₃	15 ⁺⁵⁵ / ₊₂₈	20	2,5	10-16-20
SBF FP20 Ø12/15 L	C12 ⁺⁴³ / ₊₁₆	15 ⁺⁵⁵ / ₊₂₈	18	1,5	12-16-20
SBF FP20 Ø12/17 L	C12 ⁺⁴³ / ₊₁₆	17 ⁺⁵⁵ / ₊₂₈	22	2,5	12-16
SBF FP20 Ø14/18 L	C14 ⁺⁴³ / ₊₁₆	18 ⁺⁵⁵ / ₊₂₈	22	2	14-18-22
SBF FP20 Ø16/20 L	C16 ⁺⁴³ / ₊₁₆	20 ⁺⁶⁸ / ₊₃₅	24	2	16-20
SBF FP20 Ø16/22 L	C16 ⁺⁴³ / ₊₁₆	22 ⁺⁶⁸ / ₊₃₅	28	3	16-20-25
SBF FP20 Ø18/24 L	C18 ⁺⁴³ / ₊₁₆	24 ⁺⁶⁸ / ₊₃₅	30	3	18-22
SBF FP20 Ø20/24 L	C20 ⁺⁵³ / ₊₂₀	24 ⁺⁶⁸ / ₊₃₅	28	2	16-20-25
SBF FP20 Ø20/26 L	C20 ⁺⁵³ / ₊₂₀	26 ⁺⁶⁸ / ₊₃₅	32	3	16-20-25
SBF FP20 Ø22/29 L	C22 ⁺⁵³ / ₊₂₀	29 ⁺⁶⁸ / ₊₃₅	36	3,5	18-22-28-36
SBF FP20 Ø25/30 L	C25 ⁺⁵³ / ₊₂₀	30 ⁺⁶⁸ / ₊₃₅	35	2,5	20-32
SBF FP20 Ø25/32 L	C25 ⁺⁵³ / ₊₂₀	32 ⁺⁸² / ₊₄₃	39	3,5	25-32
SBF FP20 Ø30/38 L	C30 ⁺⁵³ / ₊₂₀	38 ⁺⁸² / ₊₄₃	46	4	30
SBF FP20 Ø32/40 L	C32 ⁺⁶⁴ / ₊₂₅	40 ⁺⁸² / ₊₄₃	48	v4	20-32
SBF FP20 Ø36/45 L	C36 ⁺⁶⁴ / ₊₂₅	45 ⁺⁸² / ₊₄₃	51	4,5	22-36
SBF FP20 Ø40/50 L	C40 ⁺⁶⁴ / ₊₂₅	50 ⁺⁸² / ₊₄₃	60	5	25-32-40
SBF FP20 Ø50/60 L	C50 ⁺⁶⁴ / ₊₂₅	60 ⁺⁹⁹ / ₊₅₃	70	5	50
SBF FP20 Ø60/70 L	C60 ⁺⁷⁶ / ₊₃₀	70 ⁺¹⁰⁵ / ₊₅₉	80	5	50-60

Tolérances en microns

Tolérances

COUSSINETS À L'ÉTAT LIBRE :

Ø Intérieur : Ø1	Tolérance : F8
Ø extérieur : Ø2	Tolérance : s8
Longueur : L > 10	Tolérance : 1 %
Longueur : L ≤ 10	Tolérance : 0,10 mm
Collerette : Ø extérieur - Ø3	Tolérance : js13
Épaisseur : e	Tolérance : js14


DÉFAUT DE COAXIALITÉ Ø1 ET Ø2

Écart de lectures extrêmes au comparateur pour un tour complet du coussinet à l'état libre monté sur mandrin

Ø Intérieur ≤ 20	Tolérance : 50 µm
Ø Intérieur 20 < a ≤ 35	Tolérance : 70 µm
Ø Intérieur > 35	Tolérance : 100 µm

Ébauches creuses autolubrifiantes

Avec SO 16



Type	Ø1	Ø2	L
SRH SO16 Ø38/70 L120	38 +0,8 -0,8	70 +1,5 -1,5	120 +4 -0
SRH SO16 Ø45/105 L120	45 +0,8 -0,8	105 +1,5 -1,5	120 +4 -0
SRH SO16 Ø80/145 L120	80 +0,8 -0,8	145 +2 -2	120 +4 -0
SRH SO16 Ø80/175 L120	80 +0,8 -0,8	175 +2 -2	120 +4 -0
SRH SO16 Ø85/105 L120	85 +1,5 -1,5	105 +2 -2	120 +4 -0

Avec BP 25 en bronze



Type	Ø1	Ø2	L
SRH BP25 Ø38/70 L120	38 +0,8 -0,8	70 +1,5 -1,5	120 +4 -0
SRH BP25 Ø45/105 L120	45 +0,8 -0,8	105 +1,5 -1,5	120 +4 -0
SRH BP25 Ø80/145 L120	80 +0,8 -0,8	145 +2 -2	120 +4 -0
SRH BP25 Ø80/175 L120	80 +0,8 -0,8	175 +2 -2	120 +4 -0
SRH BP25 Ø85/105 L120	85 +1,5 -1,5	105 +2 -2	120 +4 -0

Avec FP 20 en alliage ferreux




Type	Ø1	Ø2	L
SRH FP20 Ø38/70 L120	38 +0,8 -0,8	70 +1,5 -1,5	120 +4 -0
SRH FP20 Ø45/105 L120	45 +0,8 -0,8	105 +1,5 -1,5	120 +4 -0
SRH FP20 Ø80/145 L120	80 +0,8 -0,8	145 +2 -2	120 +4 -0
SRH FP20 Ø80/175 L120	80 +0,8 -0,8	175 +2 -2	120 +4 -0
SRH FP20 Ø85/105 L120	85 +1,5 -1,5	105 +2 -2	120 +4 -0

Dimensions et tolérances en mm

Ébauches pleines autolubrifiantes

Avec SO 16



Type	Ø1	L
SRS SO16 Ø20 L40	20 +0,8 -0,8	40 +4 -0
SRS SO16 Ø30 L50	30 +0,8 -0,8	50 +4 -0
SRS SO16 Ø45 L90	45 +0,8 -0,8	90 +4 -0
SRS SO16 Ø54 L110	54 +0,8 -0,8	110 +4 -0
SRS SO16 Ø70 L120	70 +0,8 -0,8	120 +4 -0
SRS SO16 Ø105 L120	105 +0,8 -0,8	120 +4 -0
SRS SO16 Ø145 L120	145 +1,5 -1,5	120 +4 -0

Avec BP 25 en bronze



Type	Ø1	L
SRS BP25 Ø20 L40	20 +0,8 -0,8	40 +4 -0
SRS BP25 Ø30 L50	30 +0,8 -0,8	50 +4 -0
SRS BP25 Ø45 L90	45 +0,8 -0,8	90 +4 -0
SRS BP25 Ø54 L110	54 +0,8 -0,8	110 +4 -0
SRS BP25 Ø70 L120	70 +0,8 -0,8	120 +4 -0
SRS BP25 Ø105 L120	105 +0,8 -0,8	120 +4 -0
SRS BP25 Ø145 L120	145 +1,5 -1,5	120 +4 -0

Avec FP 20 en alliage ferreux




Type	Ø1	L
SRS FP20 Ø20 L40	20 +0,8 -0,8	40 +4 -0
SRS FP20 Ø30 L50	30 +0,8 -0,8	50 +4 -0
SRS FP20 Ø45 L90	45 +0,8 -0,8	90 +4 -0
SRS FP20 Ø54 L110	54 +0,8 -0,8	110 +4 -0
SRS FP20 Ø70 L120	70 +0,8 -0,8	120 +4 -0
SRS FP20 Ø105 L120	105 +0,8 -0,8	120 +4 -0
SRS FP20 Ø145 L120	145 +1,5 -1,5	120 +4 -0

Dimensions et tolérances en mm


Rotules autolubrifiantes (uniquement sur demande)

Avec BP 25 en bronze



Ø intérieur (Ø1)	Ø sphère (Ø2)	Ø extérieur (Ø3)	Longueur (L)
Tolérance +0,012 +0	Tolérance +0,050 -0,050	Tolérance +0,200 -0,200	Tolérance +0,100 -0,100
4	10	9,5	8
5	13	12,5	10
6	13	12,6	8
6	15	14,5	12
6	16	15,5	12,5
7	17	16,5	14
8	16	15,5	12,5

Avec FP 20 en alliage ferreux



Ø intérieur (Ø1)	Ø sphère (Ø2)	Ø extérieur (Ø3)	Longueur (L)
Tolérance +0,012 +0	Tolérance +0,050 -0,050	Tolérance +0,200 -0,200	Tolérance +0,100 -0,100
4	10	9,5	8
5	13	12,5	10
6	13	12,6	8
6	15	14,5	12
6	16	15,5	12,5
7	17	16,5	14
8	16	15,5	12,5

Dimensions et tolérances en mm

Pièces avec dimensions hors standard et autres huiles

- Pour des petites quantités, nos partenaires pourront vous proposer un usinage à partir d'ébauches, suivant les préconisations **METAFRAM®** et vos plans.
- Pour des séries plus importantes, possibilité de réaliser un outillage spécifique (nous consulter).
- Pour toute recherche d'optimisation de vos matériels, nous pouvons réaliser des coussinets de formes répondant à plusieurs fonctions (nous consulter).

Forte charge, faible vitesse (laminoin, presse, palan, engins TP...). Ébauches standard en nuances SO 16 et TR 16 (voir nuancier).

Haute ou basse température

Dans le cas où la température d'utilisation se situe en dehors de la plage -5 / +90 °C, nous adaptons le lubrifiant d'imprégnation.

Immersion, projection de fluide corrosif...

Se reporter au paragraphe "Nuances avec lubrifiant antifriction".


Imprégnation avec huile pour contact alimentaire (norme FDA).

Plaque de friction autolubrifiante

METAGLISS®



Type	Longueur mm (L)	Largeur mm (l)	Épaisseur mm (e)
SFP 375x375 E.4	375,0	375,0	4,0
SFP 375x375 E.6	375,0	375,0	6,0
SFP 375x375 E.8	375,0	375,0	8,0
SFP 375x375 E.10	375,0	375,0	10,0
SFP 375x375 E.12	375,0	375,0	12,0
SFP 375x375 E.14	375,0	375,0	14,0
SFP 375x375 E.15	375,0	375,0	15,0
SFP 375x375 E.18	375,0	375,0	18,0
SFP 375x375 E.20	375,0	375,0	20,0

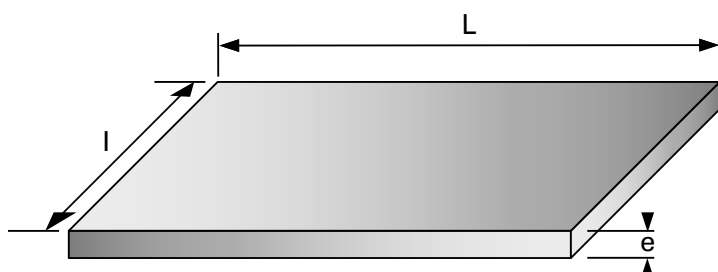

Propriétés du matériau

Désignation AFNOR ou ISO	Équivalence norme DIN 30910	Cu %	Sn %	Cg %	Total autres éléments %	Densité mini	Dureté HB mini	A mini	Dilatation	Porosité ouverte mini	Résistance mécanique
FU-E10-64	Sint-B51	complément	9 - 11	/	<2	6,8	50 HB	1,50%	17 (10-6/°C)	20%	130 Mpa

Propriétés des imprégnations

	Unités	M90 Régime hydrodynamique	M60 Régime onctueux	M10 Régime lubrification à sec
Description du lubrifiant	-	Turbo T 100	OM460	MoS2
Coefficient de frottement statique	-	0,18 - 0,22	0,18 - 0,22	0,18 - 0,22
Coefficient de friction dynamique	-	0,04 - 0,08	0,10 - 0,15	0,15 - 0,20
Pression maximale à vitesse = 0	daN/cm²	300	300	300
Vitesse	m/s	0,5 à 4,0	0 à 0,3	0 à 0,1
Valeur PV max	daN/cm x m/s	5	9	1
Dureté de la pièce en contact	HB	> 200	> 200	> 200
Rugosité de la pièce de contact Ra (µm)	-	<0,8	<0,8	<0,8

Pour information seulement. Poral S.A.S. se réserve le droit de les modifier sans préavis.



SOLUTIONS EN MÉTAL FRITTÉ



PIÈCES MÉCANIQUES



FILTRES POREUX



COUSSINETS AUTOLUBRIFIANTS



PIÈCES COMPLEXES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

PORAL S.A.S.

Metafram®
ZI de Légugnon
F-64402 Oloron-Sainte-Marie
Tel. **+33 (0)5 59 36 30 00**
Metafram.sales@poral.org

www.poral.org

